

サンテープ粘着 MAX

(一般名 強密着・気密防水テープ)

● 特長

- 乾燥面はもちろん湿潤面・油面にもよく密着します。
- 止水テープとしても使用できます。
- 黒い粘着層が光の透過を抑制します。
- 粘着力に優れています (50N/25mm)。
- 耐久性に優れています (100 年相当・試験中)
- 手切れ性が良好です。
- コンクリート、金属、プラスチック、不織布、木材等、基材を選ばず何にでも貼れます。
- ホルムアルデヒドを使用していません (テープは建築基準法対象外となっていますが、F☆☆☆☆相当です)

● 構成

基 材：PE ラミネート紙 (片面テープ)、不織布 (両面テープ)

粘着剤：アクリル樹脂系 (片面 60μm、200μm、両面 120μ、450μm)

剥離層
基材
粘着層 (黒色)

片面テープ

剥離層
粘着層 (黒色)
基材
粘着層 (黒色)

両面テープ

品番	片面 50	片面 100	両面 50	両面 75	粗面用 50	粗面用 75
厚さ	0.18mm	0.18mm	0.13mm	0.13mm	0.33mm	0.33mm
幅	50mm	100mm	50mm	75mm	50mm	75mm
長さ	20m 巻	20m 巻	20m 巻	20m 巻	20m 巻	20m 巻

* 片面 50、両面 50、粗面用 50 以外は受注生産です。

● 使用方法

- ① 接着面のほこり・水分・油分・汚れをふき取り、よく乾燥させてください。
- ② 接着面に貼り合わせて圧着してください。

● 注意事項

- ① テープの上に直接シーリング材を充てんしないでください。
- ② 用途以外には使用しないでください。
- ③ 密着強さが低下するため、粘着面には手を触れないでください。
- ④ 一度貼ったテープを、はり直して使用しないでください。
- ⑤ 直射日光の当たらない室内に保管してください。
- ⑥ 降雨時は施工を避けてください。
- ⑦ 低温時（冬季）はテープを温めてから使用してください。

● 技術データ

試験項目	試験方法	試験規格	結果
粘着力（SUS）	JISZ0237 に準拠	－	50N/25mm 60N/25mm（粗面用）
保持力（40℃）	JISZ0237 に準拠	－	0.36mm
ボールタック	JISZ0237 に準拠	－	12.3
光透過性	自社法	透けないこと	合格
耐水圧性	自社法	剥離がないこと	合格
湿潤面密着性	自社法	剥離がないこと	合格
油面密着性	自社法	剥離がないこと	合格

注）上記の数値は代表値であり、製品の規格値ではありません。


<光透過性試験>

光をほとんど透過しません。





＜耐水圧性試験＞

1L ディスポビーカーの底に直径 20mm の孔をあけ、水を 1L ためて水圧でテープがはがれないかを確認。

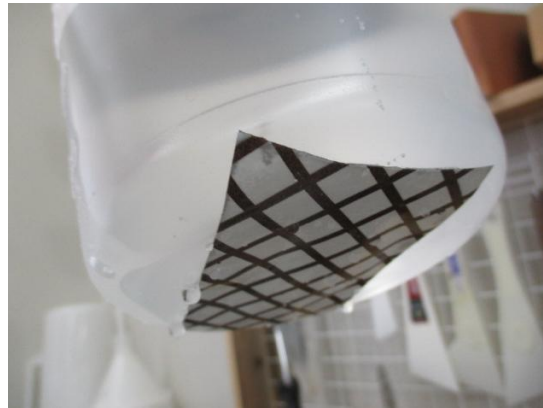

＜湿潤面密着性試験＞

70×70×10mm のモルタル板を水に浸し、濡れたままテープを貼り付けて持ち上げられるかを確認。

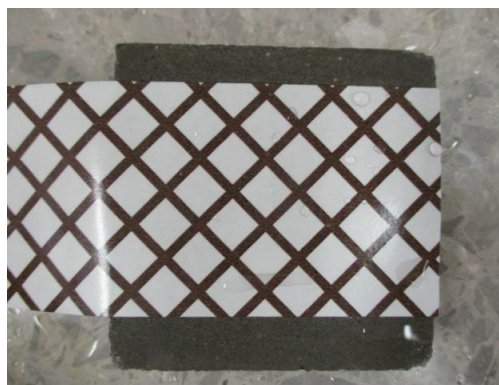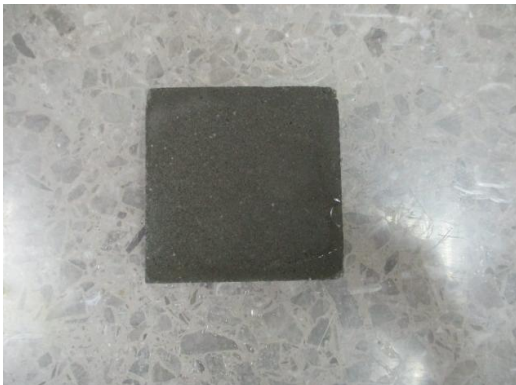

● 基材適合表

◎：一度貼ったらはがせない、○：貼ってはがせる

基材	適合
鉄 (SS400)	◎
鉄 (SPCC)	◎
鉄 (油面)	◎
アルミ	◎
SUS	◎
溶融亜鉛めっき	○
PE	○
PP	○
アクリル	◎
塩ビ	◎
ポリカ	◎
木材	◎
PET	◎
不織布	○
綿布	◎
ガラス	◎
石こうボード	◎
ケイカル板	◎
フレキ板	◎
モルタル	◎
ALC	○
発泡スチロール	◎
EPDM	○
クロロプレンゴム	○
シリコンゴム	○

*上記適合表は市販の代表的な素材により確認しています。記載されている基材すべてに対する密着を保証するものではありません。

● 油面密着性

SUS304 に各油を塗付して拭き取った後、粗面用テープを貼り付けて粘着力を測定。

油	粘着力 N/25mm
食用油 (大豆油)	53.2

スピンドル油（自転車用潤滑オイル）	54.5
防錆油	51.6
リチウムグリース（リチウム石けん基グリース）	34.4
水溶性切削油	50.0
鋳物油（オートバイ用フォークオイル）	45.8
エンジンオイル	55.2

* 上記の結果は代表例です。すべての油に対する適合を保証するものではありません。

● 耐久性

50 年相当の耐久性があります。

加速試験により確認。

1. 本資料の内容は予告なく変更する場合がございます。最新の情報は弊社 HP (<https://www.chemicalco.jp>) でご確認ください。
2. 本資料に記載された事項は、細心の注意を払って行った試験に基づくものですが、実際の現場作業の結果をすべて確実に保証するものではありません。また、使用上の特許等の権利抵触のないことを保証するものではありません。
3. 当社の製品は、一般工業向けに開発・製造された化成品です。人体に摂取される用途には使用しないでください。



本社

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目 25 番 32 号

メーカー部門（営業）

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

企業 H P <http://www.sansho-inc.co.jp>

製品情報 <https://www.chemicalco.jp>